

PP spiroidní šňůra, průměr 3 mm

Druh šňůry : 400 125 030

Machine No. : 0500-11241

Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 08.08.2023 9:08

Rychlost zkousky : 500,000 mm/min

Predpeti : 5,000 N

Delka vzorku : 1440,000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při pretrhu (mm)	Táznost při pretrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	1,096	246,346	353,314	24,244	170,358
2	1,099	247,020	363,118	24,917	174,997
3	1,076	241,827	358,687	24,616	165,738
4	1,078	242,411	359,468	24,746	167,704
5	1,079	242,614	349,991	24,087	164,356
Min	1,076	241,827	349,991	24,087	164,356
Průměr	1,086	244,044	356,916	24,522	168,631
Median	1,079	242,614	358,687	24,616	167,704
Max	1,099	247,020	363,118	24,917	174,997

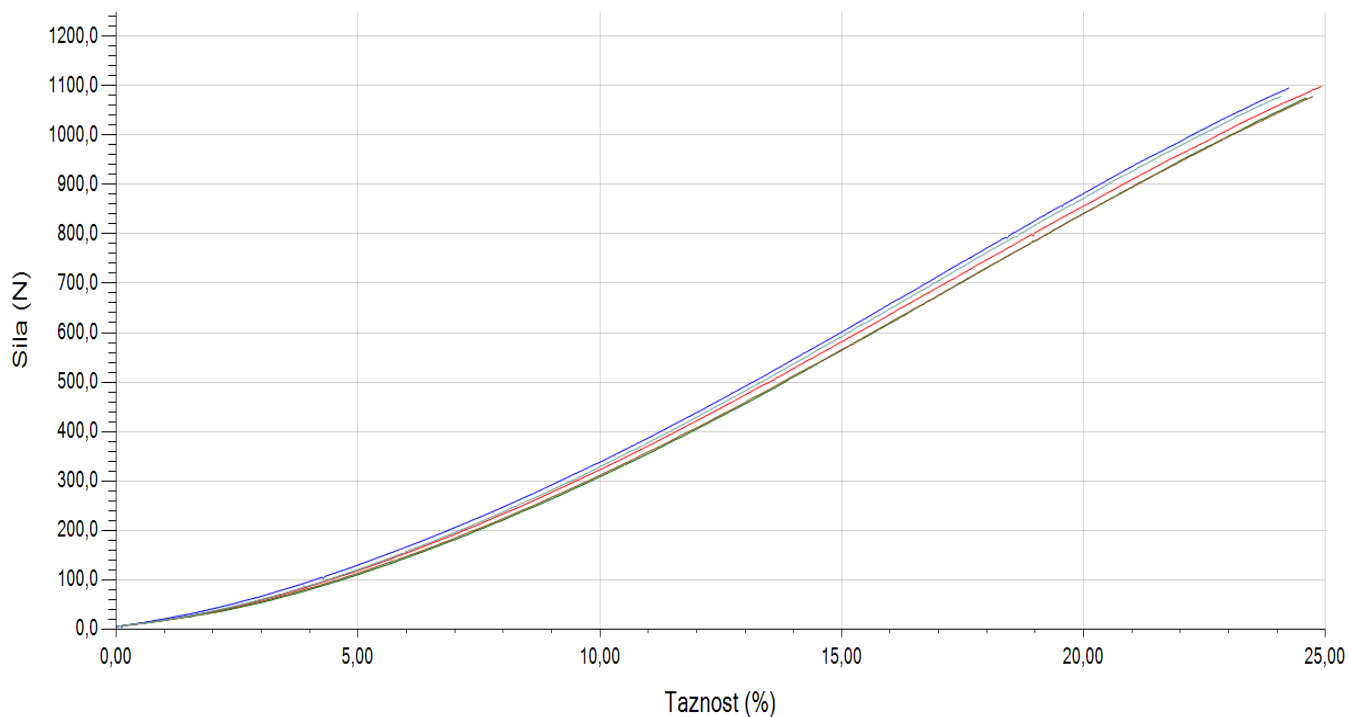

— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5