

PP spiroidní šňůra, průměr 4 mm

Druh šňůry : 400 125 040

Machine No. : 0500-11241

Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 08.08.2023 10:03

Rychlost zkousky : 500,000 mm/min

Predpeti : 5,000 N

Delka vzorku : 1440,000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při přetrhu (mm)	Táznost při přetrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	1,894	425,743	455,118	31,309	326,254
2	1,822	409,512	449,684	30,925	309,680
3	1,862	418,527	467,444	32,460	319,629
4	1,903	427,834	462,905	31,844	334,810
5	1,864	419,066	459,264	31,530	322,400
Min	1,822	409,512	449,684	30,925	309,680
Průměr	1,869	420,136	458,883	31,614	322,555
Median	1,864	419,066	459,264	31,530	322,400
Max	1,903	427,834	467,444	32,460	334,810

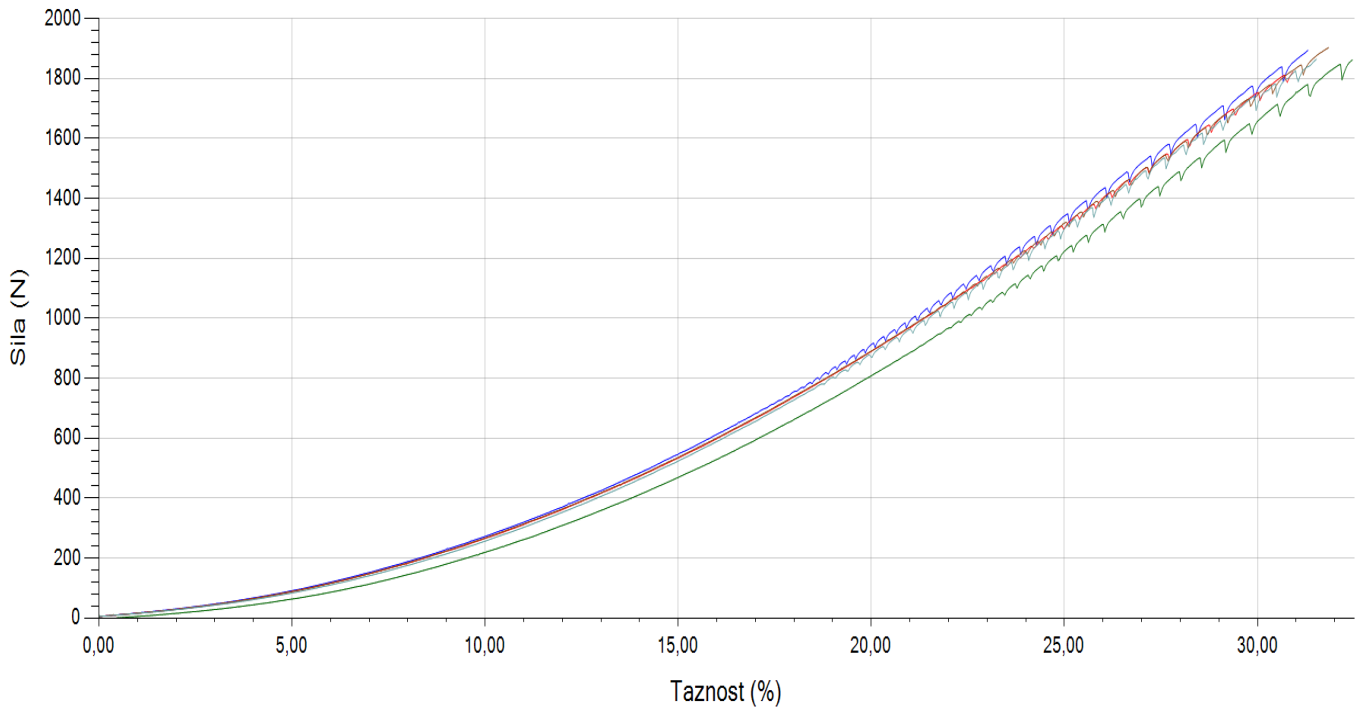

— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5