

PP spiroidní šňůra, průměr 5,5 mm

Druh šňůry : 400 125 050

Machine No. : 0500-11241

Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 08/08/2023 10:42

Rychlost zkousky : 500.000 mm/min

Predpeti : 5.000 N

Delka vzorku : 1440.000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při pretrhu (mm)	Táznost při pretrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	3.147	707.496	359.094	24.808	445.465
2	3.058	687.488	358.460	24.891	427.441
3	3.126	702.663	365.344	25.165	444.640
4	3.063	688.680	358.155	24.693	425.759
5	3.191	717.365	368.159	25.565	456.074
Min	3.058	687.488	358.155	24.693	425.759
Průměr	3.117	700.738	361.842	25.025	439.876
Median	3.126	702.663	359.094	24.891	444.640
Max	3.191	717.365	368.159	25.565	456.074

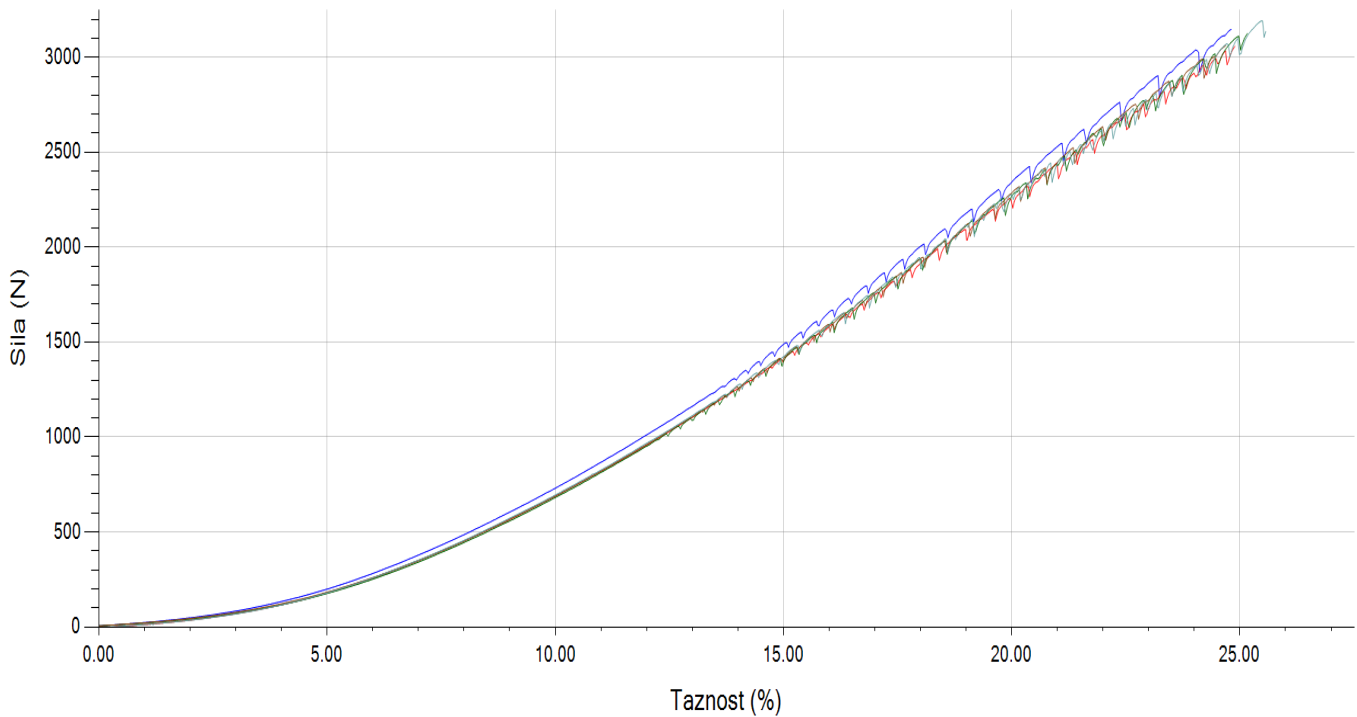

— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5