

PP šňůra 8-pramenná průměr 2 mm

Druh šňůry : 422 165 220

Machine No. : 0500-11241

Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 07.08.2023 7:37

Rychlost zkousky : 500,000 mm/min

Predpeti : 5,000 N

Delka vzorku : 1440,000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při přetrhu (mm)	Táznost při přetrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	0,873	196,258	277,865	19,144	128,354
2	0,861	193,650	266,314	18,357	119,866
3	0,861	193,471	262,664	18,121	118,675
4	0,856	192,436	266,762	18,384	117,343
5	0,857	192,639	270,959	18,654	120,125
Min	0,856	192,436	262,664	18,121	117,343
Průměr	0,862	193,691	268,913	18,532	120,873
Median	0,861	193,471	266,762	18,384	119,866
Max	0,873	196,258	277,865	19,144	128,354

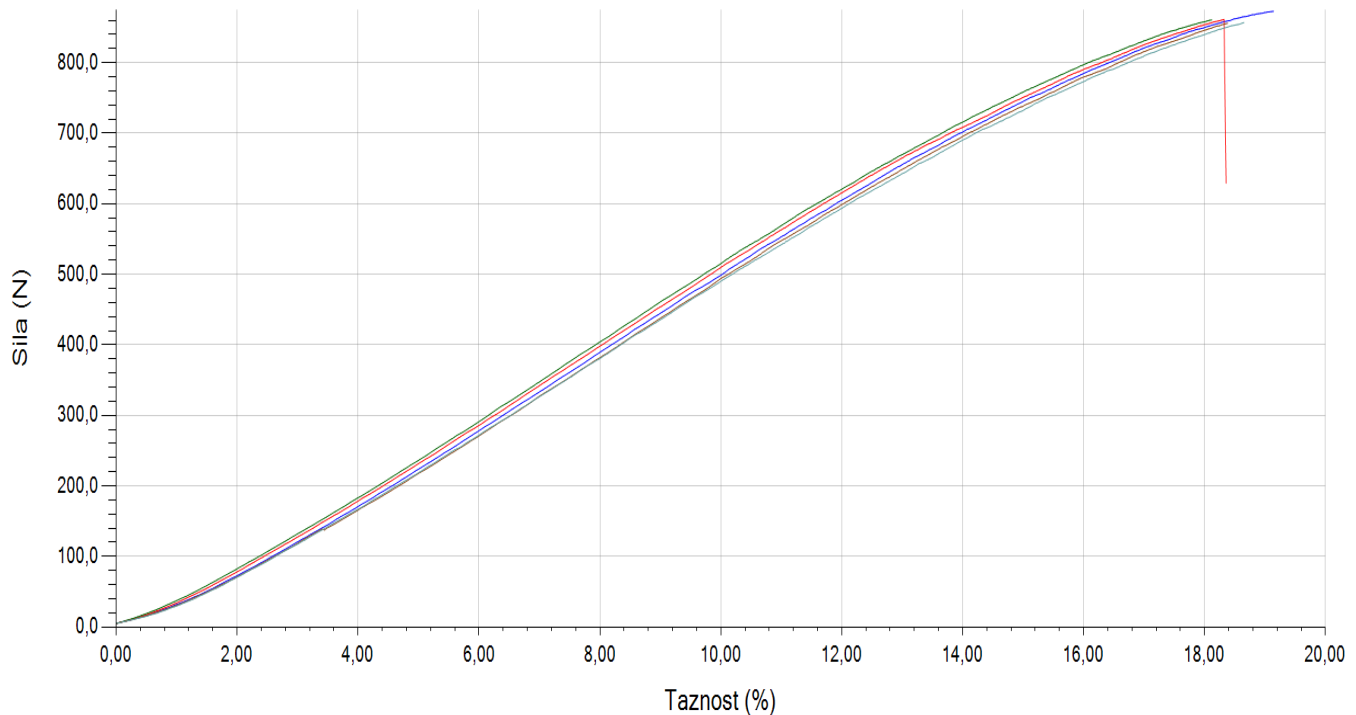

— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5