

PP šňůra 8-pramenná, průměr 3 mm

Druh šňůry : 422 165 230

Machine No. : 0500-11241

Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 07.08.2023 8:07

Rychlost zkousky : 500,000 mm/min

Predpeti : 5,000 N

Delka vzorku : 1440,000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při přetrhu (mm)	Taznost při přetrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	1,851	416,099	300,871	20,892	270,170
2	1,882	423,045	315,403	21,761	295,119
3	1,862	418,527	304,270	21,129	271,154
4	1,882	423,045	315,631	21,814	294,880
5	1,835	412,524	303,844	20,992	278,828
Min	1,835	412,524	300,871	20,892	270,170
Průměr	1,862	418,648	308,004	21,318	282,030
Median	1,862	418,527	304,270	21,129	278,828
Max	1,882	423,045	315,631	21,814	295,119

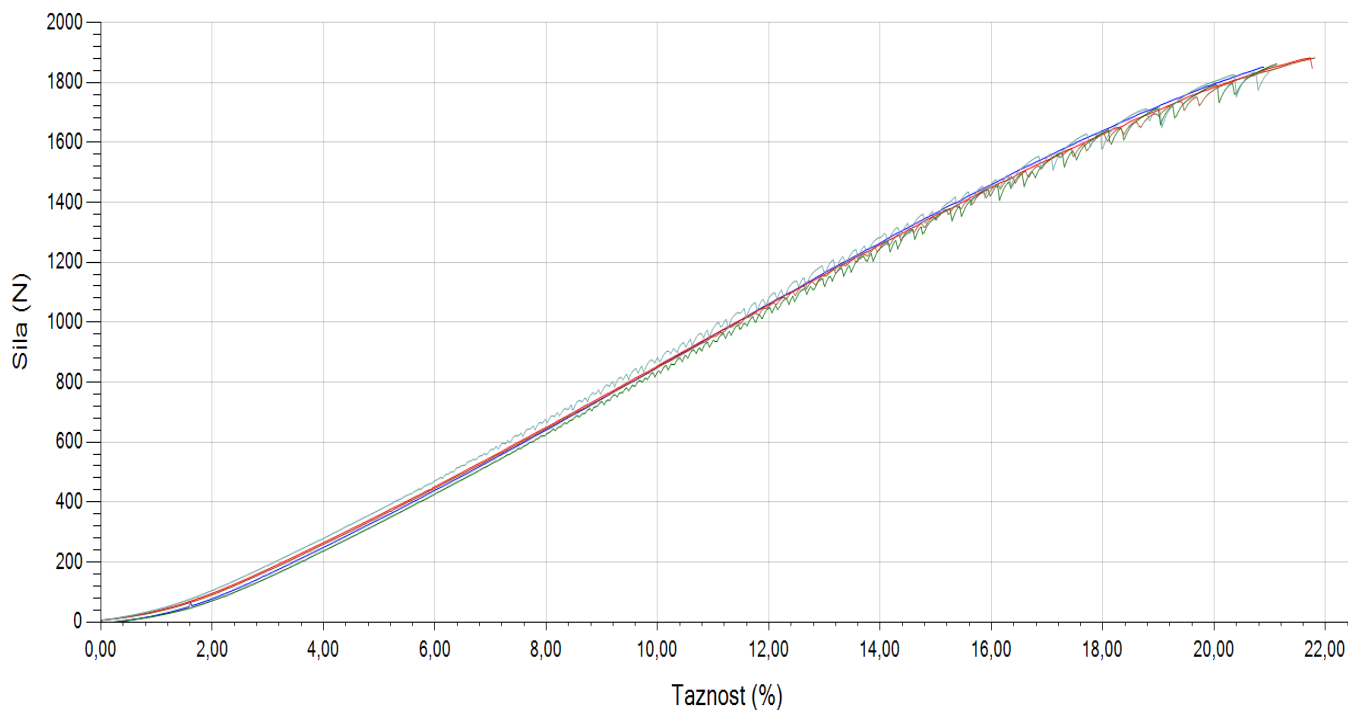

— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5